

## T 0722-1993 沥青混合料中沥青含量试验

(离心分离法)

### 1 目的与适用范围

1.1 本方法采用离心分离法测定粘稠石油沥青拌制的沥青混合料中沥青含量(或油石比)。

1.2 本方法适用于热拌热铺沥青混合料路面施工时的沥青用量检测,以评定拌和厂产品质量。此法也适用于旧路调查时检测沥青混合料的沥青用量,用此法抽提的沥青溶液可用于回收沥青,以评定沥青的老化性质。

### 2 仪器与材料

2.1 离心抽提仪:如图 1 所示,由试样容器及转速不小于 3000r/min 的离心分离器组成,分离器备有滤液出口。容器盖与容器之间用耐油的圆环形滤纸密封。滤液通过滤纸排出后从出口流出收入回收瓶中,仪器必须安放稳固并有排风装置。

2.2 圆环形滤纸。

2.3 回收瓶:容量 1700ml 以上。

2.4 压力过滤装置。

2.5 天平:感量不大于 0.01g, 1mg 的天平各一台。

2.6 量筒:最小分度 1mL。

2.7 电烘箱:装有温度自动调节器。

2.8 三氯乙烯:工业用。

2.9 碳酸铵饱和溶液:供燃烧法测定滤纸中的矿粉含量用。

2.10 其它:小铲,金属盘,大烧杯等。

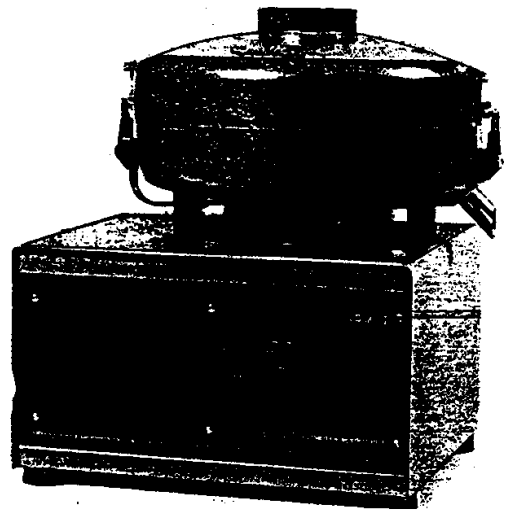


图 1 离心抽提仪

### 3 方法与步骤

#### 3.1 准备工作

3.1.1 按本规程 T 0701 沥青混合料取样方法,在拌和厂从运料卡车采取沥青混合料试样,放在金属盘中适当拌和,待温度稍下降后至 100℃ 以下时,用大烧杯取混合料试样质量 1000g ~ 1500g 左右(m)(粗粒式沥青混合料用高限,细粒式用低限,中粒式用中限),准确至 0.1g。

3.1.2 如果试样是路上用钻机法或切割法取得的,应用电风扇吹风使其完全干燥,置微波炉或烘箱中适当加热后成松散状态取样,但不得用锤击以防集料破碎。

#### 3.2 试验步骤

3.2.1 向装有试样的烧杯中注入三氯乙烯溶剂,将其浸没,浸泡 30min,用玻璃棒适当搅动混合料,使沥青充分溶解。

注:也可直接在离心分离器中浸泡。

3.2.2 将混合料及溶液倒入离心分离器,用少量溶剂将烧杯及玻璃棒上的粘附物全部洗入分离容器中。

3.2.3 称取洁净的圆环形滤纸质量,准确至 0.01g。注意,滤纸不宜多次反复使用,有破损者不能使用,有石粉粘附时应用毛刷清除干净。

3.2.4 将滤纸垫在分离器边缘上,加盖紧固,在分离器出口处放上回收瓶,上口应注意密封,防止流出液成雾状散失。

3.2.5 开动离心机,转速逐渐增至 3000r/min,沥青溶液通过排出口注入回收瓶中,待流出停止后停机。

3.2.6 从上盖的孔中加入新溶剂,数量大体相同,稍停 3min ~ 5min 后,重复上述操作,如此数次直至流出的抽提液成清彻的淡黄色为止。

3.2.7 卸下上盖，取下圆环形滤纸，在通风橱或室内空气中蒸发干燥，然后放入  $105 \pm 15$  的烘箱中干燥，称取质量，其增重部分 ( $m_2$ ) 为矿粉的一部分。

3.2.8 将容器中的集料仔细取出，在通风橱或室内空气中蒸发后放入  $105 \pm 15$  烘箱中烘干 (一般需 4h)，然后放入大干燥器中冷却至室温，称取集料质量 ( $m_1$ )。

3.2.9 用压力过滤器过滤回收瓶中的沥青溶液，由滤纸的增重  $m_3$  得出泄漏入滤液中矿粉，如无压力过滤器时，也可用燃烧法测定。

3.2.10 用燃烧法测定抽提液中矿粉质量的步骤如下：

1) 将回收瓶中的抽提液倒入量筒中，准确定量至 mL ( $V_a$ )。

2) 充分搅匀抽提液，取出 10mL ( $V_b$ ) 放入坩埚中，在热浴上适当加热使溶液试样发成暗黑色后，置高温炉 (500 ~ 600 ) 中烧成残渣，取出坩埚冷却。

3) 向坩埚中按每 1g 残渣 5ml 的用量比例，注入碳酸胺饱和溶液，静置 1h, 放入  $105 \pm 15$  炉箱中干燥。

4) 取出放在干燥器中冷却，称取残渣质量 ( $m_4$ )，准确至 1mg。

## 4 计算

4.1 沥青混合料中矿料的总质量按式(1)计算。

$$m_a = m_1 + m_2 + m_3 \quad (1)$$

式中： $m_a$  沥青混合料中矿料部分的总质量，g；

$m_1$ ——容器中留下的集料干燥质量，g；

$m_2$ ——圆环形滤纸在试验前后的增重，g；

$m_3$ ——泄漏入抽提液中的矿粉质量，g。用燃烧法时可按式(2)计算。

$$m_a = m_4 \times \frac{V_a}{V_b} \quad (2)$$

式中： $v_a$ ——抽提液的总量，mL；

$V_b$ ——取出的燃烧干燥的抽提液数量，mL；

$m_4$ ——坩埚中燃烧干燥的残渣质量，g。

4.2 沥青混合料中的沥青含量按式(3)计算，油石比按式(4)计算。

$$P_b = \frac{m - m_a}{m} \quad (3)$$

$$P_o = \frac{m - m_a}{m_a} \quad (4)$$

式中： $m$ ——沥青混合料的总质量，g；

$P_b$ ——沥青混合料的沥青含量，%；

$P_o$ ——沥青混合料的油石比，%。

## 5 报告

同一沥青混合料试样至少平行试验两次，取平均值作为试验结果。两次试验结果的差值应小于 0.3%，当大于 0.3%但小于 0.5%时，应补充平行试验一次，以 3 次试验的平均值作为试验结果，3 次试验的最大值与最小值之差不得大于 0.5%。